


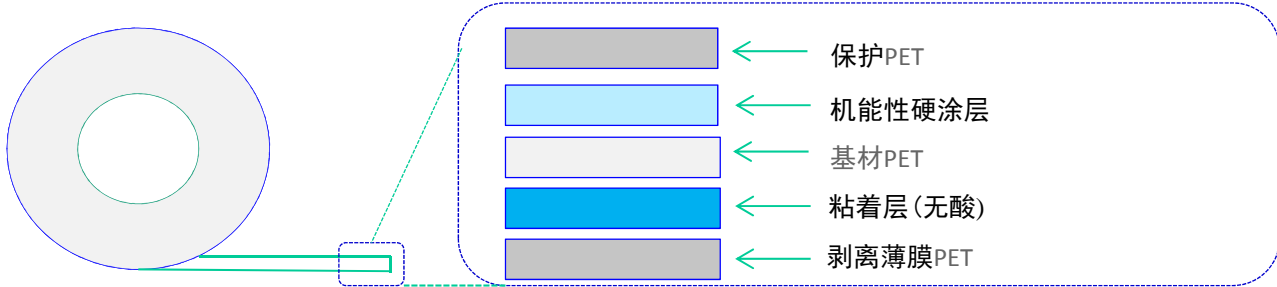

触摸屏用飞散防止保护膜 AT-TACK GS系列


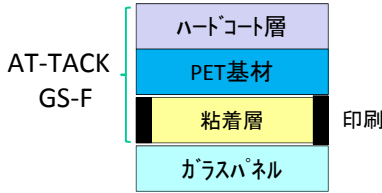
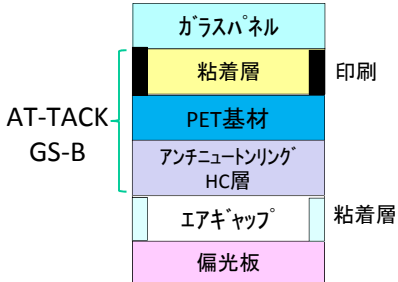


代表品番	内贴用			外贴用		
	GS-B50/25	GS-B50/50	GS-B75/25	GS-F50/25	GS-F75/25	GS-F100/25
PET基材厚 μm	50	50	75	100	75	100
OCA層厚 μm	25	50	25	25	25	25
透过率 %	91			91		
HAZE %	≤ 1.0			≤ 1.0		
铅笔硬度	$\geq 1\text{H}$			$\geq 3\text{H}$		
钢丝棉性	200g 10回 无傷			750g 10000万回 无傷		
接触角 (水)	≤ 90			≥ 110		
接触角 (酸)	≤ 20			≥ 70		
粘着力 /玻璃	$15 \pm 2.5 \text{ N}/25\text{mm}$			$10 \pm 2.5 \text{ N}/25\text{mm}$		
再剥离性	24時間以内 无残胶			24時間以内 无残胶		
NR性	Good			—		
油性拭取性	—			Good		
印刷密着性	Good			—		
防指纹擦试性	—			Good		

Standard item	透过率 %	HAZE	HC面
80°C*2hr Hot water	90.5%	0.38	没有变化
60°C*4hr Hot water	90.5%	0.38	没有变化
80°C*240hr	91.5%	0.35	没有变化
70°C 90%RH*240hr	90.7%	0.38	没有变化
-40°C*240hr	90.5%	0.30	没有变化
-40°C \leftrightarrow 80°C*50 cycle	90.5%	0.33	没有变化
UVA Irradiation 60°C UVA (340nm, 0.63W/m ² *4hr irradiation \Rightarrow 50°C*4hr no irradiation \times 12 cycle	91.2%	0.33	没有变化

薬品性 Chemical resistance

薬品名	HAZE	薬品名	HAZE
0.5%HCl	0.23	Hexane	0.23
0.1%NaOH	0.22	MEK	0.25
Ethyl acetate solution	0.24	Hand cream	0.22
Toluene	0.26	Neutral scouring	0.26
Methyl Alcohol	0.25	Aceton	0.26
IPA	0.24	Formalin	0.24
Petroleum ether	0.24	Lemon juice	0.23

特徴	外貼用	内貼用
<p>用途例</p> 		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・高硬度 3H ・優れた指紋拭取り性 ・スチールウール 750g 10000回傷なし ・リワーク性 	<ul style="list-style-type: none"> ・アンチニュートンリング性 ・低ヘイズ 高透過率 ・優れた印刷性 ・優れた粘着剤との密着性 ・リワーク性

供給形態

宽度 (mm)	1000mm 1250mm
长度 (m)	200m 500m

Actual Producer

ATT CO., LTD

Ryougoku Yusen Bldg 7F,3-21-14
Ryougoku,Sumida-ku,Tokyo,Japan 130-0026
TEL +81-3-6659-6980 FAX +81-3-6659-6981

Production bases; Inside of Japan

Saitama , Ibaraki, Shizuoka, Shiga, Kagawa,
Kanagawa, Yamanashi Prefecture